



## 試験成績証明書

依頼者：有限会社カンノ商会 殿  
品名：KS防草シート 再生90G新品  
試験項目：引張強さ試験 他

2024年3月18日 提出されました試料に対する試験結果は、下記の通りです。

2024年3月28日

一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター  
東京試験センター



記


### 1. 試験結果及び試験方法

| 試験項目                |    | 試験結果                  | 試験方法                                                    |
|---------------------|----|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 引張強さ N(kgf)         | たて | 671<br>(68.4)         | JIS L 1096 A法<br>試料幅：5cm<br>つかみ間隔：20cm<br>引張速度：20cm/min |
|                     | よこ | 519<br>(52.9)         |                                                         |
| 伸び率 %               | たて | 13.2                  |                                                         |
|                     | よこ | 13.6                  |                                                         |
| 引裂強さ N(kgf)         | たて | 276<br>(28.1)         | JIS L 1096 C法                                           |
|                     | よこ | 195<br>(19.9)         |                                                         |
| 厚さ mm               |    | 0.29                  | JIS L 1096                                              |
| 透水係数 cm/sec         |    | $6.11 \times 10^{-3}$ | JIS A 1218 準用                                           |
| 質量 g/m <sup>2</sup> |    | 94.5                  | JIS L 1096                                              |
| 遮光率 %               |    | 100.00*               | JIS L 1055 A法                                           |

(温度20℃ 湿度65%RH)

\*試験結果は、提出された試料(生地)に基づく測定結果であり、この素材を使用した製品の遮光率を表すものではありません。

### 2. 試料

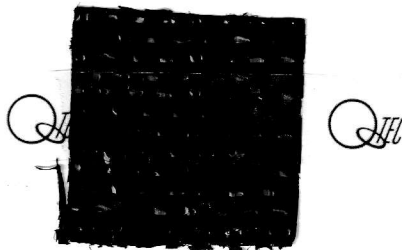

\* この証明書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。  
\* 本証明書の全部又は一部の無断転用を固くお断りします。

