

商品コード: YS-00001

新商品 KS防草シート 1m×50m巻

商品コード: YS-00002

新商品 KS防草シート 1m×100m巻

商品コード: YS-00003

新商品 KS防草シート 2m×100m巻

通常価格

円/巻(税抜・税込)

商品特徴


- 敷くだけ簡単な雑草対策品、暫らくは何もせず、草が生えてくるのを防ぎます。防草・除草に。
- 厚さ0.31mm、遮光率 99.5%、透水係数 $3.1 \times 10^{-3} \text{cm/sec}$ 、抜群の物性値とコストパフォーマンス。
- PP(ポリプロピレン)素材の輸入品です。等間隔(20cm)目印線あり。シート色はブラック、UV添加剤配合。
- 日光を99%遮断 光合成阻止、水・空気が通るのに草が生えない、農地/庭/砂利の下敷/墓地/通路/遊休地に



<画像は1m幅品>

その他

- 1インチ四方 打込、縦12本、横12本
- 外装はポリ袋包装 又はPE織物 (変更もあり)

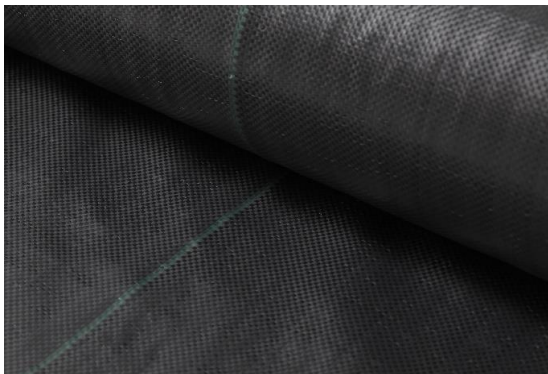

<注意事項>

太陽熱により、3%程シートが収縮する可能性がありますので、2巻以上のシート連結で、シート端とシート端を重ねて杭打ちする場合、重ねる幅を多めに取って頂くこととお奨め致します。

NO. 16100274

J F T
試験証明書

[様式2110-05F]

(1)完

依頼者 有限会社カンノ商会 殿

品名 防草シート

試験項目 引張強さ 他

平成28年10月 4日提出の試料に対する試験結果は、下記の通りです。

平成28年10月 7日

公益財団法人 日本繊維検査協会
東京事業所

記

| 試験項目 | 試験結果 | 試験方法 |
|------------------------|--------------------------------|--|
| 引張強さ N (kgf) | たて 1329 (135.5) | JIS L 1096 A 法 (ラベルスリッパ法) 試料幅 : 5cm つかみ間隔 : 20cm 引張速度 : 20cm/min |
| | よこ 1088 (111.0) | |
| 伸び率 (%) | たて 17.5 | JIS L 1096 C 法 トバゾイド法 |
| | よこ 13.0 | |
| 引裂強さ N (kgf) | たて 363 (37.0) よこ 348 (35.5) | JIS L 1096 |
| 厚さ (mm) | 0.31 | JIS A 1218 準用 |
| 透水係数 (cm/sec) | 3.1×10^{-3} | JIS L 1096 |
| 質量 (g/m ²) | 105.6 | JIS L 1055 A 法 |
| 遮光率 (%) | 99.56 | |

提出試料

